


СОГЛАСОВАНО:

Начальник Главного Технического
Управления МАП СССР
В.Д.Талалаев
" 29 " 1986 г.

УТВЕРЖДАЮ:

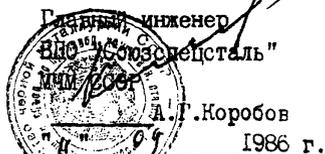

ЛЕНТА ИЗ СТАЛИ МАРКИ 08Х15Н5ДТ-Ш
(ЭП410-Ш, ВНС-2-Ш)

Технические условия

ТУ 14-I-3577-83

Изменение № 1

Срок введения: 25.04.87

1. Срок действия технических условий продлен до 01.09.91.

2. Пункт 2.3 изложить в новой редакции:

"2.3. Механические свойства ленты, определенные в состоянии поставки и на контрольных термически обработанных образцах, должны соответствовать табл. 2

Таблица 2

Состояние поставки	Режим термической обработки контрольных образцов	Механические свойства, не менее		
		Временное сопротивление МПа (кгс/мм ²)	Предел текучести МПа (кгс/мм ²)	Относительное удлинение в %
Мягкое	В состоянии поставки (без дополнительной термообработки)	980 (100)	785 (80)	8
Мягкое	1. Старение при температуре 450±10°C, выдержка 1 час +10 мин., охлаждение на воздухе	1230 (125)	1030 (110)	9
	2. Старение при температуре 510±10°C, выдержка 2,5 час., охлаждение на воздухе	1130 (115)	980 (100)	8
Нагартованное	Старение при температуре 450±10°C, выдержка 1 час +10 мин., охлаждение на воздухе	1370 (140)	1275 (130)	5

Режим обработки контрольных образцов оговаривается в заказе.

на 2 листах

Изменение I
к ТУ I4-I-3577-83

СОГЛАСОВАНО:

Зам. начальника ВИАМ
М.М. Скляр Н.М. Скляр
" " _____ 1986 г.

Начальник лаборатории ВИАМ
В.Ф. Беренсон В.Ф. Беренсон

Зав. лабораторией стандартизации
специальных сталей и сплавов ЦНИИЧМ
В.Т. Абабков В.Т. Абабков
" " _____ 1986 г.

РАЗРАБОТАНО:

Главный инженер Московского
металлургического завода
"Серп и молот"
В.А. Погонченков В.А. Погонченков
"19" 06 _____ 1986 г.

Зарегистрировано ЦНИИЧМ 25.11.86

Зав. отделом стандартизации

В.Т. Абабков.