

ГОСТ 15598--70

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ СТРУННАЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Издание официальное

БЗ 10—98

ИПК ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ
Москва

**к ГОСТ 15598—70 Проволока стальная струнная. Технические условия
(см. сб. «Проволока металлическая. Часть 2». Издание 2003 г.)**

В каком месте	Напечатано	Должно быть
С. 105. Пункт 2.56	длиной 3 мм	длиной 3 м

(ИУС № 9 2005 г.)

ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ СТРУННАЯ

Технические условия

Steel piano wire.
SpecificationsГОСТ
15598—70*

ОКП 12 2100

Постановлением Комитета стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР № 296 от 6 марта 1970 г. срок введения установлен с 01.01.71

Ограничение срока действия снято по протоколу № 3—93 Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 5-6—93)

Настоящий стандарт распространяется на стальную проволоку, предназначенную для изготовления струн музыкальных инструментов.

1. ТИПЫ И ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ

1.1. Проволоку изготавливают двух классов:

1 класс — с повышенными упругими свойствами;

2 класс — с нормальными упругими свойствами.

1.2. Диаметр проволоки и предельные отклонения по нему должны соответствовать указанным в табл. 1.

мм

Таблица 1

Номинальный диаметр проволоки	Предельное отклонение		Номинальный диаметр проволоки	Предельное отклонение	
	1 класс	2 класс		1 класс	2 класс
0,200	±0,006	±0,004	0,975	±0,015	±0,005
0,250					
0,280					
0,300					
0,350					
0,380					
0,400	±0,010	±0,005	1,100		
0,450					
0,500					
0,600					
0,700					
0,775					
0,800	±0,015		1,125		
0,825					
0,850					
0,875					
0,900					
0,925					
0,950			1,150	±0,020	
			1,175		
			1,200		
			1,225		
			1,250		
			1,275		
			1,300		
			1,350		
			1,400		
			1,450		
			1,500		
			1,550		
			1,600		

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

* Переиздание (март 1999 г.) с Изменениями № 1, 2, утвержденными в марте 1985 г., октябре 1988 г. (ИУС 6—85, 1—89)

© ИПК Издательство стандартов, 1999

С. 2 ГОСТ 15598—70

Разбег предельных отклонений проволоки 1-го класса в одном мотке не должен превышать 0,01 мм.

1.3. Овальность проволоки 1-го класса диаметром от 0,200 до 0,350 мм должна быть не более 0,006 мм, диаметром более 0,350 мм — не более 0,01 мм. Овальность проволоки 2-го класса должна быть не более 0,005 мм.

Пример условного обозначения проволоки 1 класса диаметром 0,800 мм:

Проволока 1 — 0,800 ГОСТ 15598—70.

Раздел 1. (Измененная редакция, Изм. № 2).

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Проволока должна изготавливаться в соответствии с требованиями настоящего стандарта из углеродистой стали с массовой долей углерода от 0,83 до 1,05 % по ГОСТ 1050—88, ГОСТ 14959—79, ГОСТ 1435—90 или другой нормативно-технической документации.

Марку стали выбирает предприятие-изготовитель в зависимости от диаметра и необходимых механических свойств проволоки.

2.2. Механические свойства проволоки должны соответствовать указанным в табл. 2.

Т а б л и ц а 2

Диаметр проволоки, мм	Класс 1		Класс 2		Число скручиваний двух рядом сложенных проволок
	Временное сопротивление, Н/мм ² (кгс/мм ²)	Условный предел упругости, Н/мм ² (кгс/мм ²)	Временное сопротивление, Н/мм ² (кгс/мм ²)	Условный предел упругости, Н/мм ² (кгс/мм ²)	
	не менее				
0,200					20
0,250			2550(260)		
0,280				1230(125)	
0,300					
0,350	—	—			
0,380					
0,400					
0,450					
0,500					
0,600					
0,700					
0,775					
0,800					
0,825					
0,850	2400 (245)	1750 (180)	2550(260)	1230(125)	
0,875					
0,900					
0,925					
0,950				1180(120)	
0,975					
1,000					
1,025					18
1,050					
1,075					
1,100					
1,125					
1,150	2250(230)	1650(170)	2450(250)	1130(115)	
1,175					
1,200					
1,225					
1,250					
1,275					
1,300					
1,350					

Продолжение табл. 2

Диаметр проволоки, мм	Класс 1		Класс 2		Число скручиваний двух рядом сложенных проволок
	Временное сопротивление, Н/мм ² (кгс/мм ²)	Условный предел упругости, Н/мм ² (кгс/мм ²)	Временное сопротивление, Н/мм ² (кгс/мм ²)	Условный предел упругости, Н/мм ² (кгс/мм ²)	
	не менее				
1,400	1960(200)	1550(160)	2300(235)	1030(105)	18
1,450					
1,500					
1,550					
1,600				980(100)	

Примечание. Условный предел упругости проволоки 2-го класса диаметрами от 0,200 до 0,700 мм вводится с 01.07.92.

2.1, 2.2. (Измененная редакция, Изм. № 2).

2.3. Поверхность проволоки должна быть чистой, светлой, без следов окислы, ржавчины, не должна иметь пороков, видимых невооруженным глазом. Шероховатость поверхности должна быть не более Ra 0,32 мкм по ГОСТ 2789—73.

Контролю шероховатости поверхности подвергается проволока диаметром 0,775 мм и более.

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

2.4. Проволока не должна ломаться или растрескиваться после навивки восьми витков на стержень, диаметр которого равен диаметру испытуемой проволоки.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

2.5а. Проволока не должна расслаиваться при испытании на скручивание.

Проволока считается нераслаивающейся, если при испытании на скручивание до разрушения основной излом ровный и перпендикулярный оси проволоки.

2.5б. Проволока диаметром 0,775 мм и более должна быть равновесной. Проволока считается равновесной, если отрезок проволоки длиной 3 мм, лежащий на плоскости, образует кольцо диаметром не менее 350 мм.

2.5а, 2.5б. (Введены дополнительно, Изм. № 2).

2.5. Проволока должна изготавливаться в мотках, состоящих из одного отрезка. Намотка проволоки должна производиться правильными перепутанными рядами и обеспечивать свободное сматывание проволоки с мотков.

При освобождении мотка от вязок проволока не должна свертываться в «восьмерку».

(Измененная редакция, Изм. № 2).

2.6. Масса мотка проволоки должна соответствовать нормам, указанным в табл. 3.

Таблица 3

Диаметр проволоки, мм	Масса мотка, кг
От 0,200 до 0,400 вкл.	0,5—3,0
» 0,450 » 0,700 »	1,0—3,0
» 0,775 » 1,350 »	1,0—5,0
Св. 1,350	1,0—8,0

Примечание. По требованию потребителя проволоку изготовляют массой мотков до 30 кг.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

2.7. (Исключен, Изм. № 1).

3а. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

3а.1. Проволоку принимают партиями. Партия должна состоять из проволоки, изготовленной из одной марки стали, одного диаметра, одного класса и должна быть оформлена документом о качестве, содержащим:

товарный знак или наименование и товарный знак предприятия-изготовителя;

условное обозначение проволоки,
результаты проведенных испытаний;
количество мотков;
массу нетто;
номер партии.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

За.2. Диаметр и качество поверхности проволоки проверяют на каждом мотке.

За.3. Для испытания временного сопротивления, навивания, скручивания от партии проволоки отбирают 10 % мотков, но не менее трех мотков от партии; для контроля условного предела упругости отбирают 5 % мотков, но не менее трех мотков.

Контроль шероховатости проволоки изготовитель проводит периодически, но не реже одного раза в квартал. При этом отбирают 5 % мотков, но не менее трех мотков от партии, прошедшей приемо-сдаточные испытания.

За.4. При неудовлетворительных результатах испытаний хотя бы по одному из показателей проводят повторное испытание по этому показателю на удвоенном количестве мотков. Результаты повторных испытаний распространяются на всю партию.

При получении неудовлетворительных результатов периодических испытаний испытания переводят в приемо-сдаточные.

За.3, За.4. (Измененная редакция, Изм. № 2).

3. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

3.1. Для каждого вида испытаний отбирают по одному образцу проволоки с двух концов мотка.

3.2. Диаметр проволоки измеряют в двух взаимно перпендикулярных направлениях одного сечения рычажным микрометром по ГОСТ 4381—87 или другими средствами измерения соответствующей точности.

3.3. Внешний осмотр проводят визуально без применения увеличительных приборов.

3.4. Испытание проволоки на растяжение проводят по ГОСТ 10446—80.

3.5. Испытание проволоки на навивание проводят по ГОСТ 10447—93.

3.6. Испытание на скручивание двух рядом сложенных образцов проводят по ГОСТ 1545—80 на образцах с расчетной длиной, равной $100d$. К скручиваемым образцам прикладывается предварительное натяжение, усилие которого не должно превышать 2 % от их суммарного номинального разрывного усилия. Оба образца скручивают равномерно по винтовой линии с частотой вращения не более 60 об/мин.

Испытание на нерасслаиваемость при скручивании проводят до полного разрушения образца. При этом скручиванию подвергается один образец проволоки.

Осмотр изломов производится без применения увеличительных приборов.

3.7. Шероховатость поверхности проволоки проверяется профилографами-профилометрами или другими приборами для контроля шероховатости проволоки по методу, приведенному в приложении.

3.8. Условный предел упругости определяют графическим способом по диаграмме растяжения, полученной на разрывной машине. Обработку и обсчет машинных диаграмм осуществляют по методике определения условного предела текучести $\sigma_{0,2}$ по ГОСТ 1497—84.

3.6—3.8. (Измененная редакция, Изм. № 2).

3.9. При определении равновесности отрезок проволоки свободно укладывают на плоскость и, если проволока образует кольцо, измеряют диаметр образующегося кольца металлической линейкой по ГОСТ 427—75.

3.10. Взвешивание грузовых мест партии, а также при необходимости мотков проводят на весах, обеспечивающих точность взвешивания до 1 %.

3.9, 3.10. (Введены дополнительно, Изм. № 2).

4. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

4.1. Каждый моток проволоки должен быть перевязан не менее, чем в трех местах равномерно расположенных по окружности мотка проволокой по ГОСТ 3282—74 или другой нормативно-технической документации. Мотки проволоки одного размера могут быть связаны в бухты. Масса мотка (бухты) не должна превышать 80 кг.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

4.2. Проволока должна быть покрыта консервационным маслом НГ-203А по ОСТ 38 01436—87 или К-17 по ГОСТ 19877—76, или другими равноценными по свойствам маслами. По требованию потребителя проволока не смазывается.

Мотки проволоки должны быть обернуты упаковочной бумагой по ГОСТ 8828—89 или парафинированной бумагой по ГОСТ 9569—79, а затем уложены в металлические банки или бочки по нормативно-технической документации.

По согласованию изготовителя с потребителем при отгрузке проволоки в контейнерах, а также однородным потребителям, допускается не упаковывать проволоку в бумагу.

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

4.3а. Масса грузового места не должна превышать 300 кг. Формирование грузовых мест в транспортные пакеты проводится по ГОСТ 24597—81 и в соответствии с правилами перевозки грузов.

(Введен дополнительно, Изм. № 2).

4.3. К каждому мотку должен быть прочно прикреплен ярлык с указанием:

- а) товарного знака или наименования и товарного знака предприятия-изготовителя;
- б) условного обозначения проволоки;
- в) номера партии.

4.4. При упаковке проволоки в жесткую тару на каждом упаковочном месте должно быть указано:

- а) товарный знак или наименование и товарный знак предприятия-изготовителя;
- б) условное обозначение проволоки;
- в) масса нетто;
- г) количество мотков.

4.3, 4.4. **(Измененная редакция, Изм. № 2).**

4.5. **(Исключен, Изм. № 1).**

4.6. Проволоку транспортируют транспортом всех видов в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

Размещение и крепление груза в транспортных средствах при транспортировании по железной дороге должно соответствовать техническим условиям погрузки и крепления грузов, утвержденным Министерством путей сообщения СССР.

Допускается транспортирование проволоки в универсальных контейнерах по ГОСТ 15102—75, ГОСТ 20435—75, ГОСТ 22225—76.

Транспортирование проволоки по железной дороге производится мелкими или повагонными отправками.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

4.7. Транспортная маркировка — по ГОСТ 14192—96.

4.8. Хранение проволоки проводится в соответствии с ГОСТ 15150—69 по условиям хранения 5.

4.6—4.8. **(Введены дополнительно, Изм. № 1).**

4.9. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение проволоки, отправляемой в районы Крайнего Севера или районы, приравненные к ним, должны соответствовать ГОСТ 15846—79.

(Введен дополнительно, Изм. № 2).

МЕТОД ВЫПОЛНЕНИЯ КОНТРОЛЯ ШЕРОХОВАТОСТИ ПОВЕРХНОСТИ ПРОВОЛОКИ СТАЛЬНОЙ СТРУННОЙ


Метод устанавливает порядок выполнения измерения шероховатости стальной струнной проволоки.

1. МЕТОД ОТБОРА И ПОДГОТОВКИ ОБРАЗЦОВ

Для контроля шероховатости отбирают образцы длиной от 50 до 70 мм. Образцы должны быть прямолинейные. Поверхность образцов должна быть очищена. Очистку поверхности проводят: обезжириванием в горячем трихлорэтиле при температуре 60—70 °С в течение 3—5 мин; обезжириванием ватным тампоном, смоченным в метиловом спирте; промывкой в горячей проточной воде в течение 1—2 мин.

2. ПРОВЕДЕНИЕ КОНТРОЛЯ

2.1. Измерение параметра шероховатости R_a поверхности проволоки проводят в продольном направлении (см. чертёж).

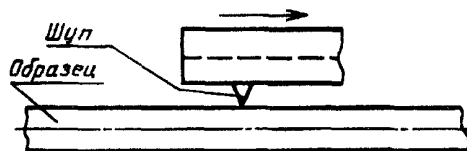

2.2. Контролируемый образец проволоки закрепляется в приспособлении так, чтобы измеряемая поверхность была параллельна плоскости измерения и ходу датчика.

2.3. После установки образца проводят пятикратное измерение параметра шероховатости R_a .

3. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ КОНТРОЛЯ

3.1. Результаты значений параметра шероховатости R_a контролируемых образцов фиксируют в журнале и вносят в документ о качестве с указанием номера отобранных для контроля мотков.

3.2. За результат измерения параметра шероховатости принимают среднее арифметическое значение результатов пяти измерений.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

Редактор *М.И. Максимова*
Технический редактор *Р.Н. Прусакова*
Корректор *В.И. Варенцова*
Компьютерная верстка *С.В. Рябовой*

Изд. лиц. № 021007 от 10.08.95. Сдано в набор 19.04.99. Подписано в печать 18.05.99. Усл.печ.л. 0,93. Уч.-изд.л. 0,73.
Тираж 152 экз. С 2841. Зак. 420.

ИПК Издательство стандартов, 107076, Москва, Колодезный пер., 14.
Набрано в Издательстве на ПЭВМ
Филиал ИПК Издательство стандартов — тип. "Московский печатник", Москва, Лялин пер., 6
Плр № 080102